


TWORZYWA SZTUCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-79
	Materiały tapicerskie dla motoryzacji Metody badań	6390-01.15
	Badanie zachowania się materiału w styczności z wyściółką tapicerską	Grupa katalogowa X 29

1. Zasada badania polega na ocenie zmian wyglądu badanego materiału stykającego się z wyściółką tapicerską, po działaniu światła sztucznego lub działaniu podwyższonej temperatury, w porównaniu z próbką wzorcową badaną w tych samych warunkach.

2. Przyrządy

- Fadeometr lub ksenotest.
- Termostat z termoregulatorem umożliwiającym utrzymanie stałej temperatury z dokładnością do $\pm 2^\circ\text{C}$.

3. Przygotowanie próbek. Z odcinka materiału tapicerskiego pobranego wg BN-79/6390-01.01 wyciąć 2 próbki o wymiarach $100 \times 160 \text{ mm}$. Złożyć próbki wzdłuż osi podłużnej, tak aby powłoka była na zewnątrz. Po umieszczeniu wyściółki wewnątrz próbki zszyć ją wzdłuż i po bokach, tak jak zaznaczono na rysunku.

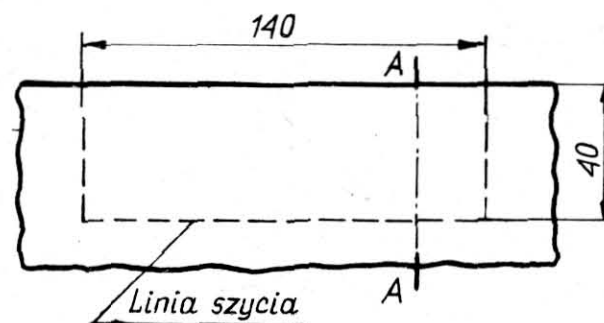

BN-79/6390-01.15

Do badania użyć wyściółkę tapicerską, stosowaną w produkcji samochodów, w miejscach bezpośredniej styczności z materiałem tapicerskim.

4. Wykonanie badania. Jedną próbkę badanego materiału należy umieścić w fadeometrze lub ksenoteście na 150 h, drugą — w temperaturze $100 \pm 2^\circ\text{C}$ na 50 h.

Po zakończeniu badań ocenić ewentualne zmiany koloru lub plamy na powłoce, porównując badane próbki z próbkami wzorcowymi, badanymi w tych samych warunkach.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, Olawa.

2. Normy związane

BN-79/6390-01.01 Materiały tapicerskie dla motoryzacji. Metody badań. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań właściwości fizykomechanicznych

3. Inne dokumenty normalizacyjne

WT Fiat 9.55490 Załącznik 9 Sztuczne skóry i laminaty winylowe. Zachowanie się sztucznej skóry przy styku z wyściółką.

4. Autorzy projektu normy — inż. Lech Gabański — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych, Bielsko-Biała, inż. Joanna Lewandowska — Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87)